

فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی ۳۰٪ لاكتوز و پولالان در بسته‌بندی مواد غذایی

مهرداد خانزادی^{*}، سید مهدی جعفری^۱ فرامرز خداییان چگنی^۲

تاریخ دریافت مقاله: دی ماه ۱۳۹۱

تاریخ پذیرش مقاله: اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

چکیده

شده و مشکلی ایجاد نمی‌کنند. نتایج نشان داد فیلم حاضر از لحاظ خصوصیات مکانیکی که دارای کشسانی و مقاومت در برابر پارگی است و می‌تواند در تولید فیلم‌های خوراکی با استحکام و کشسانی مطلوب مورد استفاده قرار گیرد و دارای خصوصیات رنگی مطلوبی، از لحاظ شفافیت و رنگ نسبتاً ثابت، در نسبت‌های مختلف ترکیبات اولیه دارد و همچنین ویژگی‌های مناسبی از لحاظ نفوذپذیری به بخار آب و حلایلت دارا می‌باشد.

واژه‌های کلیدی

کنسانتره^۹ پروتئین آب پنیر، لاكتوز^{۱۰}، پولالان^{۱۱}، فیلم خوراکی^{۱۲} و پلاستیسایزر^{۱۳}.

۱- مقدمه

بسته‌بندی ماده غذایی برای نگهداری و محافظت از کلیه گونه‌های مختلف ماده غذایی و مواد خام آن‌ها به خصوص در مقابل فساد اکسیداتیو^{۱۴}، میکروبی و همچنین افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی می‌باشد. افزایش استفاده از فیلم‌های سنتزی^{۱۵} در بسته‌بندی مواد غذایی باعث ایجاد مشکلات اکولوژیکی^{۱۶} به دلیل عدم قابلیت

صرف جهانی مواد پلاستیکی در سال ۲۰۰۸ بیش از ۲۰۰ میلیون تن بود و آمارها حاکی از آن است که سالانه به اندازه ۵ درصد به مصرف این مواد افزوده می‌شود. بزرگ‌ترین بازار مواد پلاستیکی مربوط به بسته‌بندی است که حدود ۱۲ میلیون تن را در سال شامل می‌شود. پلاستیک‌ها با منشأ مواد نفتی مثل پلی‌اولفین‌ها، پلی‌استرها^{۱۷} و پلی‌آمیدها^{۱۸} به علت در دسترس بودن در مقادیر زیاد، قیمت پایین و ویژگی‌های کاربردی مطلوب، به طور گسترده به عنوان مواد بسته‌بندی به کار می‌روند. فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی می‌توانند از انتقال رطوبت بین اجزاء موجود در درون بسته غذایی که فعالیت آبی متفاوتی دارند، ممانعت نمایند. همچنین فیلم‌های بیوپلیمری^۷ ابزار بسیار خوبی برای افزودن موادی مانند ضد اکسیدان‌ها^۸، مواد ضد میکروبی، رنگ‌ها و سایر مواد عملگر هستند و بعد از مصرف غذا و وارد شدن این مواد به طبیعت در کوتاه مدت به آب، دی‌اکسید کربن و ترکیبات غیرآلی و بدون هیچ بازمانده سمی تجزیه

۱- دانشجوی مقطع فوق لیسانس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

(*) نویسنده مسئول: (mkhanzadi@yahoo.com)

۲- عضو هیات علمی گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

۳- استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

- 4- Polyolfin
- 5- Polysters
- 6- Polyomid
- 7- Bio polymer
- 8- Anty oxidant

9- Concentrate

10- Lactose

11- Polalan

12- Edible films

13- Plasticizer

14- Oxidative

15- Synthetic

16- Ecologic

نسبی پایین می‌باشد، اما نفوذپذیری این ترکیبات به بخار آب زیاد است. برای رفع این مشکل می‌توان از لیپیدها به صورت کمپلکس^{۱۱} با این فیلم‌ها استفاده کرد، زیرا این ترکیبات، هیدروفویک^{۱۲} بوده و پلاریزه^{۱۳} (قطبی) نیستند و علاوه بر آن خاصیت پلاستیسایزرسی نیز دارند. ولی به تنهایی شکننده‌می‌باشند که در صورت همراه شدن با سایر پلیمرها، این مشکل حل می‌شود.[۵]

یک دیگر از ترکیباتی که به این فیلم‌ها اضافه می‌شود، پلاستیسایزرهای می‌باشند. مانند گلیسرول^{۱۴}، سوربیتول^{۱۵}، مانیتول^{۱۶}، پلی‌اتیلن^{۱۷} و برخی از لیپیدها مانند فسفولیپیدها^{۱۸}. پلاستیسایزرهای باعث نرم کردن پلیمر شده و دمای انتقال شیشه‌ای پلیمر را کاهش می‌دهند.

در این تحقیق، از کنسانتره پروتئین آب پنیر که علاوه بر خصوصیات مطلوب فیلم‌های پروتئینی، دارای ارزش تغذیه‌ای بالایی نیز می‌باشد و از پولالان که یک پلی‌ساقارید میکروبی محلول در آب بوده و فیلم بدون رنگ و عطر و بو، شفاف، انعطاف‌پذیر و مقاوم به اکسیژن، چربی و حرارت می‌باشد، به عنوان ماده و گلیسرول به عنوان پلاستیسایزر استفاده می‌شود.[۶]

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- مواد اولیه

کنسانتره پروتئین آب پنیر از شرکت آریاراما در شهرک صنعتی صدرا در قم تهیه شد. پولالان از ژاپن سفارش داده شد، موم زنبور عسل از دماوند و گلیسرول و سایر ترکیبات مورد نیاز از بازار تهیه گردید. مواد اولیه مورد نیاز کنسانتره پروتئین آب پنیر، پولالان، موم زنبور عسل، گلیسرول و سایر ترکیبات مورد نیاز بوده است.

تجزیه زیستی آن‌ها شده است. افزایش آگاهی افراد در این زمینه، از دیاد آلودگی محیط زیست و همچنین به علت نیاز به غذای سالم و محیط زیست عاری از آلودگی، استفاده از مواد قابل تجزیه زیستی، به خصوص ضایعات تجدیدپذیر کشاورزی و مواد دریابی گسترش یافته است. میزان تجزیه‌پذیری این مواد در محیط و تولید محصولاتی مانند CO₂، آب و کودهای آلی با کیفیت، نقطه عطفی است که نیازمند نقد و سرمایه‌گذاری است.[۳]

ایجاد پیوندهای عرضی بین پلیمرهای طبیعی و سنتزی و کوپلیمری^۱ پلیمرهای طبیعی و سنتزی از دیگر موارد استفاده از فیلم‌های با قابلیت تجزیه زیستی در بسته‌بندی مواد غذایی می‌باشد. اگرچه جایگزینی کامل این پلیمرها با پلیمرهای سنتزی، غیر ممکن و احتمالاً غیر ضروری است، اما حداقل در برخی کاربردهای خاص جایگزین بودن و هدف ما بیشتر متوجه آینده خواهد بود بدون شک، پوشش‌های خوراکی زندگی آینده ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند.[۴]

مهم‌ترین ترکیباتی که در فیلم‌های خوراکی استفاده می‌شوند شامل پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها^۲ و لیپیدها^۳ می‌باشند که می‌توانند منشأ گیاهی یا حیوانی داشته باشند. از جمله ترکیبات پروتئینی آن‌ها می‌توان به ایزوله^۴ آب پنیر، سویا، کازئین^۵، ژلاتین^۶ و غیره و ترکیبات کربوهیدراتی به نشاسته، پولالان، آژینات^۷ سلولز^۸ و از ترکیبات لیپیدی به تری گلیسیریدها^۹، موم‌ها، اسیدهای چرب و غیره اشاره کرد. از جمله ویژگی‌های مطلوب فیلم‌های پروتئینی و کربوهیدراتی، ممانعت مطلوب در مقابل اکسیژن، دی اکسید کربن، ترکیبات آروماییک^{۱۰} و نفوذ چربی در رطوبت‌های

1- Copolymer

2- Carbohydrate

3- Lipid

4- Isolate

5- Casein

6- Gelatin

7- Algenat

8- Cellulose

9- Triglyceride

10- Aromatic

- 11- Complex
- 12- Hydrophobic
- 13- Polarized
- 14- Glycerol
- 15- Sorbitol
- 16- Mannitol
- 17- Polyethylene
- 18- Phospholipids

۲-۲- روش تهیه فیلم

خروج از آون، در دسیکاتور قرار داده شده و پس از سرد شدن به وسیله‌ی ترازو و با دقّت ۱۰۰۰۱ گرم توزین می‌شوند. سپس کپسول‌های حاوی فیلم را در آون در دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهند تا به وزن ثابت برسند. مجموعه را وزن کرده تا وزن نمونه خشک را به دست آورند. [۶]

محتوای رطوبت روکش‌ها مطابق رابطه زیر محاسبه می‌گردد. در این آزمایش تبخیر پلاستیسایزر از درون روکش‌ها ناچیز در نظر گرفته شد.

$$\frac{\text{وزن آب}}{\text{وزن نمونه مرطوب}} = \frac{۱۰۰}{\text{درصد رطوبت بر مبنای وزن مرطوب}}$$

۵-۲- اندازه‌گیری حلایلت فیلم‌ها در آب

پس از تعیین میزان رطوبت موجود در هر فیلم، میزان مواد جامد موجود در هر روکش مشخص می‌شود. تکه‌های فیلم را پس از توزین، درون ۵۰ سی سی آب مقطر انداخته و به مدت ۳ ساعت عمل همزدن آرام در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد انجام می‌گیرد. سپس مجموعه بر روی یک کاغذ صافی که قبلاً به وزن ثابت رسیده و دقیقاً توزین شده است، صاف می‌شود. کاغذ صافی به همراه نمونه در دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد تا به وزن ثابت برسد. [۶]

درصد حلایلت روکش‌ها در آب از رابطه زیر محاسبه گردید:

$$\frac{\text{وزن فیلم خشک پس از غوطه وری - وزن ماده خشک اولیه موجود در فیلم}}{\text{وزن ساده خشک اولیه موجود در فیلم}} = \frac{\text{درصد حلایلت}}{۱۰۰}$$

۶-۲- اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری فیلم‌ها نسبت به بخار آب

آزمون اندازه‌گیری نفوذپذیری با استفاده از روش اصلاح شده‌ی شماره E96 مصوب ASTM انجام گرفت. برای انجام آزمایش، درون سل‌های شیشه‌ای کلرید کلسیم^۴

ابتدا پروتئین آب پنیر را در آب مقطر ریخته و بر روی هیتر مغناطیسی قرار می‌دهند تا به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد مخلوط شود. اعمال حرارت برای دناتوره کردن (تخرب ساختار) باندهای سولفیدی پروتئین می‌باشد. سپس برای جلوگیری از دناتوراسیون (تخرب) بیش از حد پروتئین‌ها بعد از ۳۰ دقیقه محلول را به سرعت سرد می‌کنند. پولاان نیز در ظرفی جداگانه در آب مقطر حل می‌شود و نیازی به اعمال حرارت ندارد. بعد از سرد شدن پروتئین آب پنیر، این دو ترکیب با نسبت‌های مشخص (۳۰:۷۰، ۵۰:۵۰ و ۷۰:۳۰) با یکدیگر مخلوط شده و گلیسرول به عنوان پلاستیسایزر به میزان ۲۰٪ وزنی ماده خشک به ترکیب اضافه شده و به مدت یک ساعت بر روی همزن قرار می‌گیرد تا ترکیبی همگن تولید شود. سپس توسط آون، خلاً هواگیری شده و بر روی ظروف تفلونی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد طی مدت ۴۸ ساعت فیلم آماده می‌شود.

۳-۲- اندازه‌گیری ضخامت فیلم‌ها

ضخامت فیلم‌های تولید شده با استفاده از یک میکرومتر دیجیتال^۳ با دقّت ۱۰۰۰۱ میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیری ضخامت فیلم‌ها برای آزمایشات مکانیکی و نفوذپذیری ضروری می‌باشد. [۴]

۴-۲- اندازه‌گیری میزان رطوبت فیلم‌های تولید شده پس از آنکه فیلم‌ها به تعادل رطوبتی رسیدند و میزان رطوبت آن‌ها تعیین شد، برای انجام این آزمایش، کپسول‌های خالی در دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد در آون به مدت یک ساعت برای رسیدن به وزن ثابت قرار داده می‌شوند. برای اطمینان از اینکه کپسول‌ها به وزن ثابت رسیده‌اند پس از

4- Calcium chloride

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

- 1- Polyethylene
- 2- Phospholipid
- 3- Digital

نقطه پاره شدن، درصد افزایش طول در خط پاره شدن (تغییر طول نمونه تقسیم بر طول اولیه ضرب در ۱۰۰) با استفاده از روش شماره D882-91 مصوب ASTM از روی منحنی های نیرو بر حسب تغییر شکل به دست می آید. دو تکرار نیز برای هر روکش در نظر گرفته می شود. [۶]

۲-۸- رنگ‌سنجه فیلم‌ها

رنگ نمونه‌ها توسط دستگاه رنگ‌سنجه هانتر لب^۳ (مدل D25-9000، کشور آمریکا) تعیین می‌شود. در این آزمون، فیلم‌های تولیدی با نسبت‌های متفاوت مورد آزمایش رنگ‌سنجه قرار می‌گیرند. شدت رنگ‌ها با استفاده از

شاخص‌های هانتر بر حسب:

۱) روشانی L

۲) قرمزی - سبزی a

۳) زردی - آبی b

بیان می‌گردد.

۷/ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{142/86b}{L} Y =$$

اندیس زردی:

$$w = 100 - \sqrt{[(100 - L)^2 + a^2 + b^2]}$$

اندیس سفیدی:

$$\Delta E = [(L - L^*)^2 + (a - a^*)^2 + (b - b^*)^2]^{0.5}$$

میزان اختلاف رنگ کلی بین نمونه‌های اندازه‌گیری از نقاط مختلف فیلم‌ها به دست می‌آید و از آن‌ها میانگین گرفته می‌شود و برای هر یک انحراف معیار نیز به دست می‌آید.

۹- روش‌های آماری

اختلاف بین تیمارهای مختلف، براساس طرح آماری فاکتوریل^۴ کاملاً تصادفی و با استفاده از تحلیل واریانس

بدون آب ریخته شد. سپس سطح سلول به وسیله روکش با استفاده از پارافیلم پوشانده شد. [۷]

بدین ترتیب درون سل‌ها رطوبت نسبی ۰٪ وجود داشت. سل‌ها درون دسیکاتور حاوی آب نمک اشباع قرار گرفتند. آب نمک اشباع در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، رطوبت ۷۵٪ ایجاد می‌کند. اختلاف رطوبت در دو سمت فیلم در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، گرادینت^۱ فشار بخاری معادل ۱۷۵۳/۵۵ پاسکال ایجاد می‌کند. تغییر در وزن سل‌ها با استفاده از یک ترازوی دیجیتال، با دقیق ۰/۰۰۰۱ ثبت می‌شود و نمودار آن به صورت تابعی از زمان رسم می‌گردد. یک سل‌ول فاقد کلرید کلسیم که توسط فیلم پوشانده می‌شود، به عنوان شاهد در نظر گرفته می‌شود. هدف اندازه‌گیری رطوبتی بود که جذب فیلم شده، اما از آن عبور نکرده است. [۶]

شیب هر خط رسم شده به وسیله رگرسیون خط $r^2=0/999$ محاسبه می‌شود و نرخ انتقال بخار آب از تقسیم شیب خط کشیده شده (gs^{-1}) بر سطح فیلم‌های مورد آزمون (m^2) به دست می‌آید.

شیب منحنی

$$WVTR = \frac{\text{مساحت سطح فیلم}}{\text{WVTR}}$$

مساحت سطح فیلم

با ضرب کردن ضخامت فیلم و تقسیم بر اختلاف فشار بین رطوبت نسبی درون سل‌ها و رطوبت نسبی دسیکاتور، نفوذپذیری نسبت به بخار آب به دست می‌آید.

$$WVP = \frac{\text{ضخامت} \times \text{WVTR}}{\text{اختلاف فشار}}$$

۷-۲- اندازه‌گیری خواص مکانیکی فیلم‌ها

آزمایشات مکانیکی فیلم‌ها با استفاده از دستگاه تستومتریک^۲ انجام می‌گیرد. فیلم‌ها به شکل مستطیل به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر مریع بریده می‌شوند. فاصله بین دو فک دستگاه ۵۰ میلی‌متر و سرعت حرکت فک‌ها نیز ۵۰ میلی‌متر بر دقیقه انتخاب می‌شود. شاخص‌هایی شامل حداکثر نیرو در

1- Gradiant (جریان)

2- Testometric

(ANOVA) در سطح احتمال ۵٪ تعیین می‌شود. مقایسه میانگین داده‌ها براساس آزمون دانکن^۱ با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه ۹/۱ در سطح احتمال ۵٪ انجام می‌گیرد.

۲-۳- میزان رطوبت فیلم‌های تولید شده

پس از آنکه فیلم‌ها در دسیکاتور^۳ حاوی نیترات منیزیم^۴ اشباع (رطوبت نسبی ۵۰٪) به تعادل رطوبتی رسیدند، میزان رطوبت آن‌ها تعیین می‌شود که مقادیر آن در (جدول ۱) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود میزان رطوبت موجود در فیلم‌ها به میزان موم مورد استفاده بستگی دارد.^[۹]

بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش درصد موم، رطوبت فیلم‌ها افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش درصد آب پنیر و کاهش درصد پولالان، درصد رطوبت نیز افزایش پیدا می‌کند، اما در کل، درصد رطوبت فیلم‌های تولید شده در این آزمایش پایین است که می‌تواند وابسته به شرایط آزمایشی باشد، اما این تحقیق با نتایج تحقیق خاوری اوسس^۵ و همکاران (۲۰۰۹) تا حدودی همخوانی دارد که تفاوت موجود نیز می‌تواند بر اثر میزان مصرف گلیسرول به وجود آمده باشد، زیرا به علت وجود لاکتوز در آب پنیر مورد استفاده، مصرف گلیسرول کاهش پیدا می‌کند که نشان وجود خاصیت پلاستیسایزری در لاکتوز

می‌باشد.^[۱۰]

۳- نتایج و بحث‌ها

۳-۱- میزان ضخامت فیلم تولید شده

نسبت‌های مختلف ترکیبات سازنده فیلم‌ها، ضخامت تقریباً مشابهی دارند. تنها در فیلم‌های با نسبت آب پنیر/پولالان ضخامت کمی کمتر است. ضخامت فیلم‌ها در دامنه‌ی بین $۱\pm ۰/۰۶۷$ تا $۰/۰۶۶\pm ۰/۰۲۴$ میلی‌متر متغیر است. نتایج نشان می‌دهد که گلیسرول و موم زنبور عسل، تأثیر محسوسی بر روی ضخامت فیلم‌های تولیدی ندارند، اما با افزایش درصد پولالان ضخامت تا حدودی افزایش پیدا می‌کند. تفاوت در ضخامت‌ها، می‌تواند بر اثر تفاوت در شرایط محیطی نیز به وجود آمده باشد. همچنین وجود لاکتوز^۶ در آب پنیر نیز می‌تواند بر میزان ضخامت فیلم‌های تولیدی تأثیر داشته باشد.^[۸]

جدول ۱- میزان رطوبت فیلم‌های تولید شده با نسبت‌های مختلف مواد اولیه

نوع فیلم	میزان موم زنبور عسل (درصد گلیسرول) ^۱	میزان رطوبت (درصد)
آب پنیر/پولالان	$۳۰/۷۰$	$۶/۰۲\pm ۰/۰۵۵^a$
آب پنیر/پولالان	$۳۰/۷۰$	$۶/۸۶\pm ۱/۲۴^a$
آب پنیر/پولالان	$۵۰/۵۰$	$۷/۶۳\pm ۰/۹۳^b$
آب پنیر/پولالان	$۵۰/۵۰$	$۸/۸۴\pm ۱/۱۱^d$
آب پنیر/پولالان	$۷۰/۳۰$	$۷/۳۲\pm ۱/۴۹^c$
آب پنیر/پولالان	$۷۰/۳۰$	$۹/۳\pm ۱/۳۴^e$

۱. میزان گلیسرول در تمام فیلم‌ها یکسان و ۲۰٪ ماده جامد می‌باشد.^[۱]

۲. مقادیر با حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح $p < 0.05$ با یکدیگر اختلاف معنی‌دار دارند.

3- Desiccator

4- Nitrate

5- Javier Ose's

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

1- Dancan's

2- Lactose

۸

۳-۴- میزان نفوذپذیری فیلم‌ها به بخار آب

در (جدول ۳) مقادیر عبور بخار آب از فیلم‌ها گزارش شده است. بین مقادیر نفوذ پذیری بخار آب فیلم‌ها با ترکیبات مختلف و درصد موم اختلاف اختلاف معنی‌داری

۳-۳- درصد حلالیت فیلم‌های تولید شده در آب

قابلیت انحلال در آب، یکی از خصوصیات مورد مطالعه در فیلم‌های خوراکی است. در بعضی موارد ضروری است

جدول ۲- مقادیر حلالیت در آب فیلم‌های تولید شده با نسبت‌های مختلف مواد اولیه

نوع فیلم	میزان موم زنبور عسل (درصد گلیسرول ۱)	حلالیت در آب (درصد)
آب پنیر / پوللان ۳۰/۷۰	۰	۸۸/۸۳±۱/۱۱ ^d
آب پنیر / پوللان ۳۰/۷۰	۲۰	۸۱/۴۰±۰/۹۶ ^c
آب پنیر / پوللان ۵۰/۵۰	۰	۸۰/۸۳±۱/۴۲ ^c
آب پنیر / پوللان ۵۰/۵۰	۲۰	۷۳/۵۴±۰/۸۳ ^b
آب پنیر / پوللان ۷۰/۳۰	۰	۷۱/۳۵±۱/۲۴ ^b
آب پنیر / پوللان ۷۰/۳۰	۲۰	۶۳/۴۰±۱/۱۹ ^a

۱. میزان گلیسرول در تمام فیلم‌ها یکسان و ۲۰٪ ماده جامد می‌باشد.

۲. مقادیر با حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح $p < 0.05$ با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند.

وجود داشت. افزایش درصد پوللان باعث افزایش نفوذپذیری به بخار آب می‌شود که می‌تواند به علت وجود مقادیر بیشتری گروه هیدروکسیل^۱ نسبت به آب پنیر در آن باشد که با نتایج مطالعات ماهمادو ال حاجی گونگا هم‌خوانی دارد.^[۱۱]

بر اساس مطالعات براوین^۲ و همکاران (۲۰۰۶) ضخامت نیز در میزان نفوذپذیری به بخار آب تأثیرگذار است. بدین ترتیب که با افزایش ضخامت، نفوذپذیری فیلم به بخار آب افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش درصد موم نیز باعث کاهش میزان نفوذپذیری به بخار آب می‌شود که به علت ماهیت آب‌گریز این ترکیب می‌باشد.^[۱۲]

بر اساس مطالعات صورت گرفته در چند دهه اخیر، فیلم‌های هیدروکلوئیدی^۳ یک مانع بسیار خوب در برابر عبور گازها می‌باشند، اما خصوصیات نفوذپذیری آن‌ها در برابر بخار آب ضعیف می‌باشد. علت این پدیده را می‌توان

که فیلم، طوری طراحی شود که تا قبل از مصرف آن، قابلیت انحلال در آب را داشته باشد. به طور کلی، با افزایش غلظت پلاستیسایزر، قابلیت انحلال فیلم‌ها نیز باید افزایش یابد. پلاستیسایزر می‌تواند میزان تعاملات بین مولکول‌های پلیمری را کاهش دهد و بر اساس وابستگی آن به آب، قابلیت انحلالش را افزایش دهد.(جدول ۲)

با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان بیان کرد که با افزایش درصد پوللان، حلالیت در آب فیلم‌ها افزایش و با افزایش آب پنیر حلالیت کاهش می‌یابد. این نتایج با نتایج تحقیق ماهمادو ال حاجی گونگا^۱ و همکاران (۲۰۰۷) نیز تا حدودی همخوانی داشت که تفاوت‌های حاصل نیز می‌تواند مربوط به تفاوت شرایط آزمایشگاهی و میزان پلاستیسایزر مصرفی باشد، زیرا همان‌طور که قبلاً بیان شد به علت وجود لاکتوز در ترکیب فیلم، مصرف گلیسرول کاهش پیدا می‌کند و همچنین با افزایش درصد موم زنبور عسل، حلالیت کاهش محسوسی پیدا می‌کند که می‌تواند مربوط به خاصیت آب‌گریزی آن باشد.

2- Hydroxyl

3- Braian etc

4- Hydrocolloid

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

1- El Hadji mahmadv gvnga

جدول ۳- نفوذپذیری به بخار آب فیلم‌های تولید شده با نسبت‌های مختلف مواد اولیه

نوع فیلم	میزان موم زنبور عسل (درصد گلیسرول ۱) ($\text{gm}^{-1}\text{s}^{-1}\text{pa}^{-1}$)	نفوذ پذیری به بخار آب (m^2/hr)
آب پنیر / پولادان	۳۰/۷۰	$14/53 \pm 0/22^d$
آب پنیر / پولادان	۳۰/۷۰	$12/05 \pm 0/11^c$
آب پنیر / پولادان	۵۰/۵۰	$12/19 \pm 0/29^c$
آب پنیر / پولادان	۵۰/۵۰	$9/38 \pm 0/14^b$
آب پنیر / پولادان	۷۰/۳۰	$9/45 \pm 0/33^b$
آب پنیر / پولادان	۷۰/۳۰	$7/05 \pm 0/45^a$

۱. میزان گلیسرول در تمام فیلم‌ها یکسان و ۲۰٪ ماده جامد می‌باشد.

۲. مقادیر با حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح $p < 0.05$ با یکدیگر اختلاف معنی‌دارند.

بوده ولی دارای مقادیر بیشتر مقاومت به کشش هستند.

لازم به ذکر است که برخی فیلم‌های تولید شده در این تحقیق تا حدود ۴۰٪ افزایش طول داشتند. این میزان افزایش طول، هنگام کاربرد فیلم‌ها روی مواد غذایی می‌تواند بسیار مفید باشد. در فیلم‌های حاوی ۲۰٪ موم به ازای میزان گلیسرول، مقاومت به کشش در حدود ۸ مگا پاسکال بود. میزان بالای کشسانی در فیلم‌های تولید شده می‌تواند بر اثر وجود لاکتوز در فیلم‌ها نشأت گرفته باشد زیرا در آزمایشات دیگر، این میزان کشسانی گزارش نشده است.

در (شکل ۱) نمونه‌ای از منحنی‌های تنش-کرنش رسم شده توسط دستگاه تستومتریک^۱ برای فیلم‌های آزمایش شده نشان داده شده است.

۶-۳- مطالعات رنگ‌سنگی فیلم‌های تولید شده
با افزایش آگاهی‌های مصرف‌کنندگان و پیچیدگی تقاضای آن‌ها، کاربرد روش‌های نوین کنترل کیفی اجتناب ناپذیر می‌باشد. کیفیت را می‌توان مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و صفات در نظر گرفت که تلفیق آن‌ها از دیدگاه مصرف‌کننده، منجر به پذیرش محصول می‌گردد.^[۱۵]
از جمله روش‌هایی که برای رنگ‌سنگی مواد غذایی به کار می‌رود، روش‌های دستگاهی (نظیر رنگ‌سنگی) با

در ماهیت آبدوستی ترکیبات پلی‌ساقاریدی دانست.

ترکیبات پروتئینی نیز نسبت به بخار آب نفوذپذیر می‌باشند. به طور کلی، میزان نفوذپذیری فیلم‌های خوراکی در برابر عبور بخار آب پایین‌تر در برابر پلی‌اتیلن با دانسته بالا، بالاتر از سلوفان^۱ است. این پلی‌مر معمولاً به عنوان ماده اولیه بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[۱۶]

۳-۵- تعیین خصوصیات مکانیکی فیلم‌های تولید شده
یکی از مهم‌ترین خواصی که یک فیلم سنتزی باید داشته باشد، خواص مکانیکی آن است. این خصوصیت متأثر از طول زنجیر و وزن مولکولی ماکرو مولکول‌ها و همچنین طول و موقعیت زنجیرهای جانبی در آن است. این ویژگی‌ها بر توانایی بیوپلی‌مر در تشکیل پیوندهای بین مولکولی اثر می‌گذارند. هر چهقدر این پیوندها بیشتر و قوی‌تر باشند، پیوستگی ساختاری بیشتر و در نتیجه مقاومت مکانیکی بالاتر خواهد بود. مقاومت به کشش فیلم فاقد موم زنبور عسل، ۲/۸۵ مگا پاسکال^۲ به دست آمد. حضور موم زنبور عسل باعث کاهش حفره‌های بین مولکولی و افزایش برهمکنش‌های فیزیکی از جمله افزایش در میزان پیوندهای هیدروژنی^۳ بین مولکولی در فیلم‌های تولیدی شد، لذا فیلم‌های حاوی مقادیر بیشتر موم دارای انعطاف‌پذیری کمتر

4- Testometric


فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

1- Celophane

2- Mega pascal

3- Hydrogen

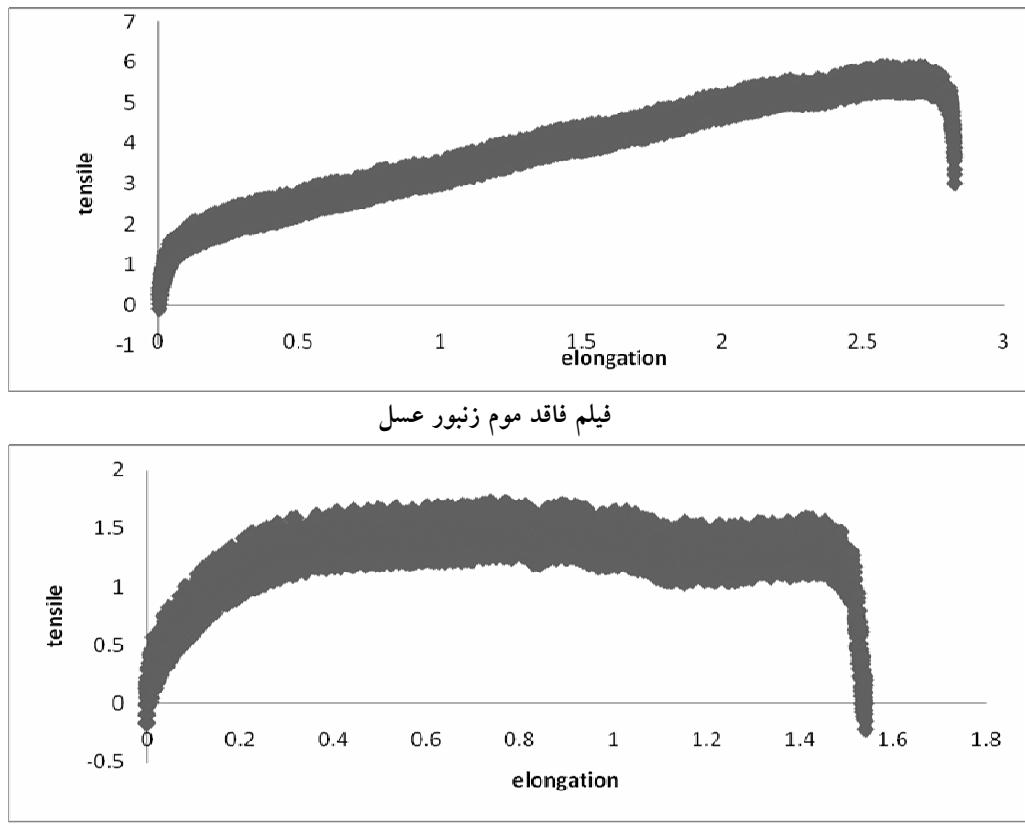

فیلم حاوی ۲۰٪ موم زنبور عسل به ازای گلیسرول
شکل ۱- منحنی تنش کرنش برخی از فیلم‌های تولیدی [۱]

جدول ۴- مقادیر ΔE , Wi و Yi فیلم‌های تولید شده با نسبت‌های مختلف مواد اولیه [۱]

ΔE	Wi	Yi	میزان موم (درصد گلیسرول ^۱)	نوع فیلم
۸/۹±۰/۰۱۱	۸۸/۱۴±۰/۰۳	^c	۰/۰۷۱±۰/۰۰۲۸ ^c	آب پنیر/پولالان ۳۰/۷۰
۷/۵۴±۰/۲۰	۸۸/۴۱±۰/۲۱	^c	۰/۰۳۵±۰/۰۰۱۸ ^b	آب پنیر/پولالان ۳۰/۷۰
۹/۲۹±۰/۱۰	۸۷/۸۸±۰/۱۲	^b	۰/۰۱۸ ^a	آب پنیر/پولالان ۵۰/۵۰
۷/۰۵±۰/۱۳	۸۸/۹۸±۰/۱۹	^c	۰/۰۰۴۷±۰/۰۰۰۷ ^c	آب پنیر/پولالان ۵۰/۵۰
۶/۶۸±۰/۷۵	۸۹/۷۵±۰/۱۳	^d	۰/۰۵۸±۰/۰۰۲۹ ^d	آب پنیر/پولالان ۷۰/۳۰
۹/۴۵±۰/۰۲	۸۶/۸۸±۰/۰۷	^a	۰/۰۷۸±۰/۰۰۱۵ ^e	آب پنیر/پولالان ۷۰/۳۰

۱. میزان گلیسرول در تمام فیلم‌ها یکسان و ۲۰٪ ماده جامد می‌باشد.

۲. مقادیر با حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح $p < 0.05$ با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند.

ترکیب آب پنیر/پولالان با افزایش میزان موم زنبور عسل اختلاف رنگ با سطح (ΔE) تغییر محسوسی کرده و کاهش می‌یابد، اما در نسبت‌های ۵۰/۵۰ و ۳۰/۷۰ تغییرات متناسب با افزایش میزان موم تغییر نمی‌کند که می‌تواند بر اثر شرایط متفاوت آزمایشگاهی به وجود آمده باشد. اندیس سفیدی در تمام فیلم‌ها تا حدودی یکسان است که

هانتر لب) و نیز آزمایشگاهی شیمیایی می‌باشند. در مواردی هم از آزمون حسی توسط داوران مجرب در کنترل کیفیت محصولات غذایی و نیز تولید فرمولاسیون‌های جدید استفاده می‌شود. مقادیر اختلاف رنگ، اندیس زردی و سفیدی فیلم‌های تولیدی در (جدول ۴) آورده شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در نسبت ۳۰/۷۰ از

نشان می‌دهد افزوده شدن موم، تغییر محسوسی در ان迪س سفیدی ایجاد نکرده است و فیلم‌ها تا حدودی شفاف هستند. ان迪س زردی نیز در نسبت‌های مختلف ترکیبات اولیه با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند، اما در همه آن‌ها، این ان迪س مقدار کمی دارد که نشان می‌دهد فیلم‌های تولیدی رنگ زیادی نداشته و همان‌طور که گفته شد تا حدودی شفاف هستند.^[۱۶]

۲۰- نتیجه گیری

با توجه به نتایج آزمایش‌های بالا می‌توان به این نتیجه رسید که وجود موم زنبور عسل در فیلم‌ها، باعث کاهش حلایلت و نفوذپذیری فیلم‌ها می‌شود در نتیجه می‌توان از آن برای بسته‌بندی ترکیباتی که به این موارد حساس هستند به عنوان یک پوشش کامل و یا جزئی از بسته‌بندی استفاده کرد. وجود لاکتوز در ترکیب فیلم‌های تولیدی باعث افزایش کشسانی و کاهش مصرف گلیسرول به عنوان پلاستیسایزر شده است. کشسانی بالای فیلم‌های تولیدی می‌تواند کاربرد آن‌ها را برای بسته‌بندی مواد غذایی افزایش دهد. همچنین حلایلت بالای فیلم‌ها در آب و نفوذپذیری مطلوب به بخار آب نیز قابلیت استفاده از آن‌ها را به عنوان پوشش میوه‌ها و سبزیجات به صورت اسپری و یا غوطه‌وری ممکن می‌سازد. به این دلیل که می‌تواند مانع خروج بخار آب از سطح پوشش شده و مانع گندیدگی آن شود و یا آن را به تأخیر بیندازد. همچنین با افزودن ضدآکسیدان‌های طبیعی به این پوشش‌ها می‌تواند مانع فساد میکروبی میوه‌ها و سبزی‌ها بشود که باید در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار بگیرند. علاوه بر تمام این موارد، مزیت مهم دیگر این فیلم‌ها، تجزیه پذیر بودن این ترکیبات در محیط و کاهش ضایعات در محیط زیست می‌باشد.

۲۱- منابع

- پایان نامه تحصیلی رشته کارشناسی ارشد صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی. دانشکده صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ۱۳۹۱.
- M.B. Perez-Gagoa, M. Serra, M. Alonsoa, M. Mateos, M.A. del Rio. "Effect of whey protein- and hydroxypropyl methylcellulose-based". Vol. 36.
- Rene' Floris, Igor Bodnara, Fanny Weinbreck, Arno C. Alting. "Dynamic rearrangement of disulfide bridges influences". International Dairy Journal, Vol. 18, s.l. 2008.
- M.B. Perez-Gago, M. Serrab, M. Alonso, M. Mateosb, M.A. del Rio. "Effect of whey protein- and hydroxypropyl methylcellulose-based". Postharvest Biology and Technology, Vol. 36, s.l. 2005.
- Krochta, Seok-In Hong and John M. "Whey Protein Isolate Coating on LDPE". Packaging Technology and science, Vol. 17, s.l. 2004.
- Muharrem Certel, Mustafa K. Uslu* and Feramuz Ozdemir. "Effects of sodium caseinate- and milk protein". Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol. 84, S.l. 2004.
- Jaejoon Han, Simon Bourgeois, Monique Lacroix. "Protein-based coatings on peanut to minimise oil migration". Food Chemistry, Vol. 115, s.l. 2009.
- Catarina O. Ferreira, Carla A. Nunes, Ivonne Delgadillo, J.A. Lopessa-Silva. "Characterization of chitosan-whey protein films at acid pH". Food Research International, Vol. 42, s.l. 2009.
- John N. Coupland, Niamh B. Shaw, Frank J. Monahan, E. Dolores O'Riordan,. "Modeling the efect of glycerol on the moisture sorption behavior of". Journal of Food Engineering, Vol. 43, s.l. 2000.
- Paulo J. do A. Sobral, Juliana S. dos Santos, Farah T. Garcia. "Effect of protein and plasticizer concentrations in film". Journal of Food Engineering, Vol. 70, s.l. 2005.

11. F.M. Vanina, P.J.A. Sobral, F.C. Menegallib, R.A. Carvalho, A.M.Q.B. Habitante. "Effects of plasticizers and their concentrations on thermal". Food Hydrocolloids, Vol. 19, s.l. 2005.
12. Mahamadou Elhadji Gounaga, Shi-Ying Xu, Zhang Wang. "Whey protein isolate-based edible films as affected". Journal of Food Engineering, Vol. 83, s.l. 2007.
13. Javier Oses, Idoya Fernandez-Pan, Mauricio Mendoza, Juan I. Mate. s.l. "Stability of the mechanical properties of edible films based on whey". Food Hydrocolloids, Vol. 23, 2009.
14. M. Ozdemir, John D. Floros. "Optimization of edible whey protein films containing preservatives". Journal of Food Engineering, Vol. 84. s.l. 2008.
15. M.B. Perez-Gago, M. Serra , M.A. del Rio. "Color change of fresh-cut apples coated with whey protein". Postharvest Biology and technology, Vol. 39. s.l. 2006.
16. A. Longares, F.J. Monahan, E.D. O'Riordan, M. O'Sullivan. s.l. "Physical properties of edible films made from mixtures of sodium". International Dairy Journal, Vol. 15. 2005.

آدرس نویسنده

تهران - پاسداران - خیابان بهشتان ۴ - خیابان
هاتف اصفهانی - کوچه ناز - ساختمان ناز -
پلاک ۴ - زنگ اول جنوبی.